


# AQUAPYL FINITION

Acrylique

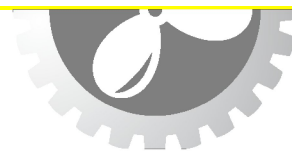

## DEFINITION

Finition monocomposante, hydrodiluable, utilisée dans le cadre de systèmes anti-rouille destinés à la protection d'installations métalliques en atmosphères C3, C4 et C5<sup>1</sup>.

Système type C3 ou C4<sup>2</sup> : AQUAPYL PRIMER ou PRIMAIRE SR AG / AQUAPYL FINITION.

Système type C5<sup>2</sup> : AQUAPYL PRIMER ou PRIMAIRE SR AG/ AQUAPYL INTER / AQUAPYL FINITION(1) Classes de corrosivité selon la norme ISO 12 944-2(2).

Épaisseur de chaque couche : 70 µm. Convient également pour la protection du béton.

## DESTINATION

Protection courante en atmosphère rurale, urbaine et côtière de :

- Pylônes (parties en acier mais aussi embases béton),
- Postes de transformation,
- Charpentes métalliques,
- Menuiseries métalliques,
- Tuyauteries, etc...

## PROPRIETES

- Séchage\* et résistance à la pluie rapides.
- Résistance aux intempéries et aux UV.
- Applicabilité au guipon (chargement de l'outil, glissance et limite de coulure élevée).
- Dureté et imperméabilité du feuil.
- Non toxique : ne contient ni minium de plomb, ni chromates de zinc.

\*Voir données techniques du paragraphe durcissement.

## AGREMENTS

RTE : Agréé dans le cadre des systèmes AN-13, AN-13(SR AG), ANB-13, ANB-13(SR AG), C5-1, C5-1(SR AG), C5B-1, C5B-1(SR AG), R-4, RB-4, IMP-1.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du film sec	: Mat satiné
Teintes	: RAL 7012/ RAL 7040/ BALISAGE (autres nous consulter)
Nombre de composants	: 1
Masse volumique	: 1,31 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Extrait sec en volume	: 40,0 +/- 3%
Extrait sec en poids	: 56 +/- 2%
Épaisseur recommandée	: 70 µm
Film humide	: 175 µm
Rendement théorique	: 5,7 m <sup>2</sup> /l - 4,3 m <sup>2</sup> /kg pour 70 µm secs



## AQUAPYL FINITION

Acrylique

### MISE EN OEUVRE

#### PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces seront propres, sèches et traitées avec un système anticorrosif ou un primaire compatible.  
Se reporter au paragraphe COMPATIBILITE ou consulter nos services techniques.

#### APPLICATION

Température support : Comprise entre +5°C et +60°C et au moins de 3°C au dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.

Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 5°C et 35°C  
L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%

#### PISTOLET AIRLESS

Diluant : EAU  
Dilution : 0 à 5%  
Buse : 0.015 - 0.019  
Pression à la buse : 150-200 bars

#### PISTOLET PNEUMATIQUE

Diluant : EAU  
Dilution : 0 à 10%  
Buse : selon matériel  
Pression à la buse : 3-5 bars

#### BROSSE

Diluant : EAU  
Dilution : 0 à 5 %

#### ROULEAU

Diluant : EAU  
Dilution : 0 à 5 %

**SOLVANT DE NETTOYAGE** : EAU tant que le produit est humide, sinon utiliser du 68-69 v01 ou de la MEK.



## AQUAPYL FINITION

Acrylique

### DURCISSEMENT

Température	Temps de séchage		Intervalles de recouvrement	
	Sec au toucher	Sec dur	Minimum	Maximum
10°C	30 min	4 heures	4 heures	6 mois.
20°C	20 min	2 heures	2 heures	6 mois.
30°C	20 min	1 heure	2 heures	6 mois.

Nota : pour une température donnée, le séchage des produits en phase aqueuse est variable selon la qualité de l'air ambiant (taux d'humidité et vitesse du vent). Les valeurs précisées dans ce document ont été mesurées pour une hygrométrie de 50% en l'absence de courant d'air.

### COMPATIBILITE

Couche(s) précédente(s) AQUAPYL PRIMER, PRIMAIRE SR AG, AQUAPYL INTER.  
Couche(s) suivante(s) Lui-même.

### SPÉCIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classement AFNOR Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2  
COV (Directive Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010)  
2004/42/CE) Ce produit contient au maximum 140 g/l de COV

### HYGIENE ET SECURITE

Point d'éclair Non concerné  
Transport et étiquetage Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur  
Conservation 1 an minimum en emballage plein et fermé. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.  
Précautions d'utilisation Consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

### CONDITIONNEMENT

Emballage
20 kg